

Granulats : Filler calcaire
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

2

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Producteur (01/01/2005)


	D			Surface massique Blaine	Masse volumique réelle de filler	Porosité Rigden	Différence température dans l'essai bille	INDICE D'ACTIVITE	Teneur en eau
	0.063	0.125	2						
Etendue e	10	10							
V.S.S.+U					10.00				
V.S.S.	89.0	100.0	100.0		10.00				
V.S.I.	79.0	90.0	100.0					71.00	
V.S.I.-U									

Partie informative

Résultats de production

du 05/01/08 au 03/02/09

	D			Surface massique Blaine	Masse volumique réelle de filler	Porosité Rigden	Différence température dans l'essai bille	INDICE D'ACTIVITE	Teneur en eau
	0.063	0.125	2						
Maximum	89.0	100.0	100.0	240	3.30			85.00	0.1
X+1.25xEcart-types	88.8	99.4	100.0	238	2.67			85.03	0.0
Moyenne Xf	86.2	96.8	100.0	215	2.15	2.77	30.00	78.50	0.0
Xf-1.25xEcart-types	83.6	94.2	100.0	192	1.63			71.97	0.0
Minimum	81.0	91.7	100.0	185	1.20			72.00	0.0
Ecart-type	2.08	2.06	0.00	18.0	0.413			5.220	0.00
Nombre de résultats	50	50	50	8	49	1	1	4	39

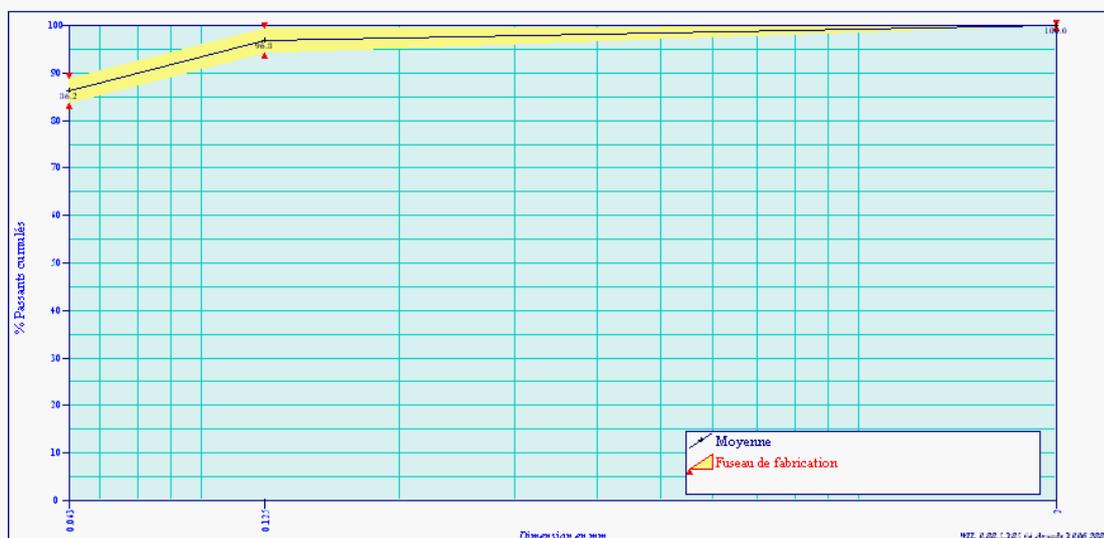

PREFAL BPE 13

04/2011

DOTHY

Siège social : impasse de la centaurée – 30000 NIMES
Tél : (+33)(0)4 66 02 19 20 – Fax : (+33)(0)4 66 02 19 21
www.dothy.fr – Email : contac@doty.fr